



Lieferwerk:

FBB - Werk Kloten


Prüfstelle:

Consultest AG

**Walzasphalt - Deklaration 2025 AC 11 L**

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	1205
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	70/100			
- $\Sigma$ lösl. Bindemittelgehalt M-%	6.1	Toleranz EW = $\pm 0.5$		
Zugabebitumen	70/100	160/220		
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [1/10 mm]	40			
- Penetration: max. [1/10 mm]	75			
- Erweichungspunkt R+K: min.	45			
- Erweichungspunkt R+K: max.	62			
- Elastische Rückstellung [%]	---			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	---			
- feine Gesteinskörnung	Rafzerfeld			
- grobe Gesteinskörnung	Rafzerfeld			
- Mineralanteil Sand $\leq 2.0$ mm	43 M-%			
- Mineralanteil Splitte $\geq 2.0$ mm	57 M-%			
Mineralkategorie	C 50/10	C 50/10		
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen				
- Sekundärsplitt M-%	10			
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%	40			
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	145°C			
- Raumdichte kg/m <sup>3</sup>	~ 2383			
- Rohdichte kg/m <sup>3</sup>	~ 2457			
- Hohlraumgehalt V <sub>m</sub> , Vol-%	3.0	2.0...5.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	76.6	$\leq 86$		
- Stabilität S kN	8.6	$\geq 5.0$		
- Fließen F, mm	2.9	2...5		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	---	---		
Wasserempfindlichkeit %	89.0	$\geq 70$		
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] 100			
	31.5 [M-%] 100			
	22.4 [M-%] 100			
	16.0 [M-%] 100			
	11.2 [M-%] 98	-8/+5		
	8.0 [M-%] 85			
	5.6 [M-%] 71			
	4.0 [M-%] 62	$\pm 7$		
	2.0 [M-%] 43	$\pm 6$		
	1.0 [M-%] 29	$\pm 4$		
	0.5 [M-%] 20			
	0.25 [M-%] 14			
	0.125 [M-%] 10			
	0.063 [M-%] 7.8	$\pm 2$		

Typprüfung		erfüllt
Nummer:	0102-23-33, 11215/23	ja
gültig bis:	Dezember 2028	
Konformitätserklärung		ja

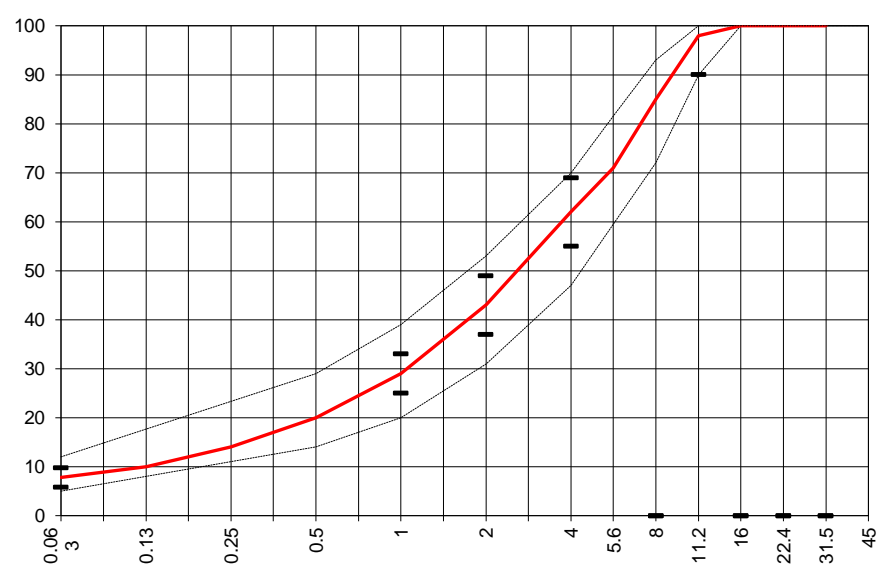

Datum: 21.01.2025

Stempel / Unterschrift  
Belagswerk

**FBB**  
Frischbeton- + Baustoff AG  
HINWIL  
Postfach, 8494 SAUMA ZH

Datum: 21.01.2025

Stempel / Unterschrift  
Akkreditiertes Labor

**CONSULTEST AG**  
Deisrütistrasse 11  
CH-8472 Ohringen

Datum:

Stempel / Unterschrift  
Unternehmer